

### Fordeler:

Behandling med Lithurin øker slitestyrken og tettheten på overflaten inntil 20 ggr.  
Kalsiumavleiringer fra betongoverflaten fjernes.  
Friksjon på overflaten minimeres, noe som forenkler rengjøringen og motvirker hjulspor fra trucker.

### Utførelse: HARD / SEAL 3.0 / PROTEC


Lithurin® HARD med LC Diamond Pad 800.  
Lithurin® SEAL 3.0 med LC Diamond Pad 1500  
Lithurin® PROTEC med LC Polish Pad 3000.  
Behandlingen med Lithurin må tørke før våtpolering.

### Forutsetning: nye betongoverflater

Maskinglatt betongoverflate.  
Kun vann og plast som etterherding. Ikke bruk membranherding.  
Betongkvalitet på min C30/C37.  
Gulvet skal herdes i minst 7 dager ved en temperatur på 15 – 20 °C.  
Gulvet skal herdes i minst 14 dager ved en temperatur på 10 – 15 °C.  
Hvis betongkvaliteten er lavere, forlenges herdetiden.

### Forutsetning: gamle betongoverflater

Gamle betongoverflater skal rengjøres. Slip overflaten med LC Diamond Pad 400 og vann.  
Tilsmussede overflater må forbehandles med LimeWash.

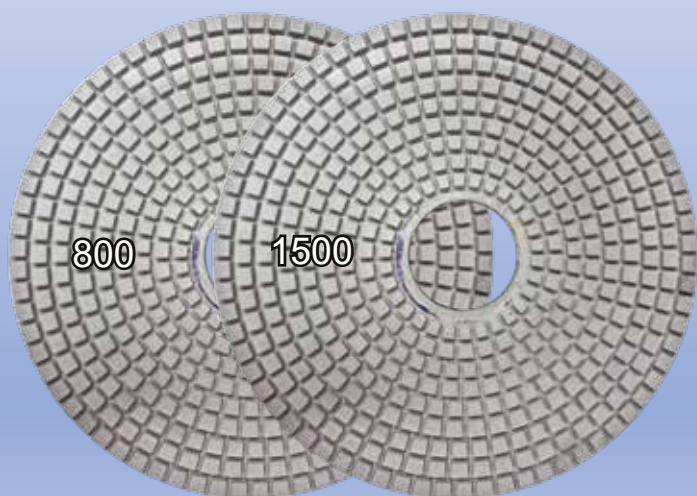

### Lithurin® HARD

Lithurin® Hard er et impregneringsmiddel som øker betongoverflatens tetthet og slitestyrke.

Påfør minimum 0,15-0,20 lit/m<sup>2</sup> Lithurin® HARD.

Påfør Lithurin® HARD med en lavtrykkssprøyte eller en LC-applikator på overflaten.

La materialet virke i ca 15 min. La overflaten tørke.

Poler/slip overflaten med LC Diamond Pad 800 og vann.

Rengjør overflaten grundig med en kombiskrubber og vann. Ingen rester må være igjen når Lithurin® SEAL 3.0 påføres.

En glatt, silkeblank overflate vil vise seg.

Tørpoler aldri.

### Lithurin® SEAL 3.0

Lithurin® Seal 3.0 er et impregneringsmiddel som densifiserer betongoverflaten.

Påfør 0,12 - 0,15 lit/m<sup>2</sup> Lithurin® SEAL 3.0.

Påfør Lithurin® Seal 3.0 med en lavtrykkssprøyte eller en LC-Applikator på overflaten.

La overflaten tørke.

OBS! Det er viktig at overflaten er mettet ved første påføring.

Poler/slip overflaten med LC Diamond Pad 1500 og vann.

Rengjør overflaten grundig med en kombiskrubber og vann. Ingen rester må være igjen når Lithurin® PROTEC påføres.

En blankere overflate vil vise seg.

Tørpoler aldri.

### Lithurin® PROTEC

Lithurin® PROTEC er et impregneringsmiddel som øker flekkbeskyttelsen på betongoverflaten.

Påfør 0,1-0,15 lit/m<sup>2</sup> Lithurin® PROTEC.

Påfør Lithurin® PROTEC med en lavtrykkssprøyte eller en LC-Applikator på overflaten.

Tørk av overflaten med en finmopp.

Sørg for at overflaten er mettet og at Lithurin® PROTEC er jevnt fordelt på overflaten.

Fjern overflødig materiale mens det fortsatt er flytende.

Pass på å få med alt overflødig materiale som gulvet ikke absorberer.

La overflaten tørke.

Poler overflaten med LC Polish Pad 3000 og Betongsåpe 1:10 med vann.

Alternativt Poler overflaten med LC Diamond Pad 3000 og vann.

Tørpoler aldri.

Rengjør overflaten grundig med en kombiskrubber og vann og Betongsåpa blandet 1:100 med vann.

### Påfør Lithurin<sup>®</sup>



### Poler med LC Diamond PADS



### Rengjør overflaten



Art. nr

### LC Diamond PADS

#### Glattmaskin LC436 / 94,5 cm

#### Dobbeltglatter LC900 / 94,5 cm

Art.nr. 11680 Lindec® Polerskive 4R (4x35cm) 14"

Art.nr. 1362-2 Lindec® Festeplate 35 cm (14")

Art.nr. 1373 LC Diamond 400 Pads 35 cm (14")

Art.nr. 1374 LC Diamond 800 Pads 35 cm (14")

Art.nr. 1375 LC Diamond 1500 Pads 35 cm (14")

### LC Polish PADS 4R

#### Glattmaskin LC436 / 94,5 cm

#### Dobbeltglatter LC900 / 94,5 cm

Art.nr. 11680 Lindec® Polerskive 4R (4x35cm) 14"

Art.nr. 1362-2 Lindec® Festeplate 35 cm (14")

Art.nr. 1382 LC Polish Pad 1500, 35 cm (14")

Art.nr. 1358-2 LC Polish Pad 3000, 35 cm (14")

### LC Diamond PADS

#### Kantmaskiner LC424 / 61 cm

Art.nr. 1351 Monteringsplate PAD

Art.nr. 1362-3 LC Festeplate 15 cm (6")

Art.nr. 1373-1 LC Diamond 400 Pads 15 cm (6")

Art.nr. 1374-1 LC Diamond 800 Pads 15 cm (6")

Art.nr. 1375-1 LC Diamond 1500 Pads 15 cm (6")

### LC Polish PADS

#### Kantmaskiner LC424 / 61 cm

Art.nr. 1351 Monteringsplate PAD

Art.nr. 1362 Borrelåsbelagt festeplate

Art.nr. 1338 LC Polish Pad 1500, 61 cm

Art.nr. 1339 LC Polish Pad 3000, 61 cm

### Polerskive 4R (4x35cm) 14"



### Elektrisk dobbeltglatter LC424E, LC436E, LC900

